

Паспорт соответствия № 9 249

Сәйкестік төлқұжаты № 9 249



Материал рулонный гидроизоляционный Рубероид Рубероид гидроокшау
орамалы материал
СТО 72746455-3.1.10-2014

№: 11 091	Агрегат: 6	Бригада: 3	Дата: 15.10.24	Кв.м: 34 410
пар	Агрегаты:	Бригадасы:	Күні:	Кв.м:

Рубероид РПП 300 (о) 2К (15м)

Рубероид РПП 300 (о) 2К (15м)

Основа/Негізі:

Верх/Үсті:

Низ/Асты:

Картон/қалың қатырма қа Мелкозернистая или пыл Мелкозернистая или пылевидн

Показатель/Көрсеткіш	НД/НҚ	Факт/ Шындығы
Ширина, мм / Ені, мм	990-1 005	1 000
Масса 1 кв. м, кг / 1 м ² салмағы	0,45 ± 0,05	0,5
Гибкость при пониженной температуре °С, не выше / Иілгіштік төмен температурада, жоғары емес, °С	5	5
Длина полотна / Ұзындық, м	15 ± 0,5	15
Теплостойкость в течение не менее 3 ч при температуре не ниже, °С, °С / Жылуға төзімділік, жоғары емес, °С	80	80
Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н/50, не менее / Созылудағы жыртылу күші, ұзына бойғы бағытта, Н, кем емес	250	431
Прямолинейность, мм / Тура шама, мм/10м артық емес	20	3
Удлинение при максимальной силе растяжения вдоль, %, не менее / Ең көп ұзару жыртылу күші, ұзына бойғы бағытта, Н, кем емес	1	5
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа в течении, ч / Су өткізбеушілігі 0,2 МПа кем емес қысымда мына уақытта, сағ., кем емес	2	2
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение не менее, ч / Су өткізбеушілігі 0,001 МПа кем емес қысымда мына уақытта, сағ., кем емес	24	24
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более, % / 24 сағат ішіндегі су сіңіргіштігі, % салмағы бойынша, артық емес	2	0,5

Өзгертуімен сәйкес/Соответствует: СТО 72746455-3.1.10-2014

ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 24 Ч.

ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20± 5° С

Гарантийный срок хранения: 12 мес. со дня даты изготовления

Кепілдемелік сақталу мерзімі: дайындалған күннен бастап ай

Паспорт выдал/

Төлқұжатты берген: Якупова О.Р.

Произведено на предприятии,
чья система менеджмента качества
сертифицирована DQS



Филиал ООО "Завод Технофлекс" г.Учалы

453700, РФ, Башкортостан,

г.Учалы, ул. Кровельная, 1

Branch of LLC «Technoflex» Uchaly

Krovelnaya st. 1, Uchaly

Bashkortostan, 453700, RUSSIA

Phone/Fax: +7 (495) 649-60-01

e-mail: sales_rm@tn.ru; web: www.tn.ru



Паспорт соответствия № 9 576

Сәйкестік төлқұжаты № 9 576



Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий
Биполь

СТО 72746455-3.1.13-2015

Сұ 72746455-3.1.13-2015

№: пар.	11 521	Агрегат: Агрегаты:	Г4	Бригада: Бригадасы:	3	Дата: Күні:	06.11.24	Кв.м: Кв.м:	1
------------	---------------	-----------------------	-----------	------------------------	----------	----------------	-----------------	----------------	----------

Биполь К ТКП сланец серый

Биполь К ТКП сұр тақтатас

Основа/Негізі:

Стеклоткань/

Шыны мата

Верх/Үсті:

Сланец серый/

Сұр тақтатас

Низ/Асты:

Пленка/

Жұқалтыр

Показатель/Көрсеткіш	НД/НҚ	Факт/ Шындығы
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, не менее, г/м ² / Балқымалы жағынан ұстастырғыш салмағы, кем емес, г/м кв	1 500	2 018,667
Видимые дефекты. /	отсутствуют	отсутствуют
Гибкость при пониженных температурах на брусе радиусом R=15 мм, °C /	-15	-15
Длина..., м /	10 ± 0,1	10
Максимальная сила растяжения, вдоль, Н/50мм /	800-1400	910
Максимальная сила растяжения, поперек, Н/50мм /	800-1400	873
Масса на единицу площади, кг/м ² /	4 ± 0,2	3,87
Потеря гранул/чешуек посыпки, % /	0-30	5
Прямолнейность, мм / Тура шама, мм/10м артық емес	20	20
Теплостойкость, °C /	85	85
Ширина /	1 000 ± 30	1 000
Удлинение при максимальной силе растяжения, вдоль, % /	10 ± 8	11
Удлинение при максимальной силе растяжения, поперек, % /	10 ± 8	15
Водопоглощение в течение 24 часов, не более / 24 сағат ішіндегі су сіңіргіштігі, % салмағы бойынша, артық емес	1	0,1
Температура хрупкости вяжущего, не выше /	-15	-17
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов /	выд.	выд.
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа /	выд.	выд.
Изменение линейных размеров /	1	0
Группа горючести / Жанатындық тобы	Г4	Г4
Группа воспламеняемости / Тұтанғыштық тобы	В3	В3
Группа распространения пламени / Жалын тарату тобы	РП4	РП4


Рулоны перед применением должны быть предварительно выдержаны не менее 10 часов при температуре воздуха (20±5)°C

Өзгертуімен сәйкес/Соответствует: НҚ/НД СТО 72746455-3.1.13-2015

Гарантийный срок хранения: 12 мес. со дня даты изготовления

Кепілдемелік сақталу мерзімі: дайындалған күннен бастап 12 ай

Паспорт выдал/

Төлқұжатты берген:  Якупова О.Р.

Произведено на предприятии,
чья система менеджмента качества
сертифицирована DQS

Филиал ООО "Завод Технофлекс" г.Учалы

453700, РФ, Башкортостан,

г.Учалы, ул. Кровельная, 1

Branch of LLC «Technoflex» Uchaly

Krovelnaya st. 1, Uchaly

Bashkortostan, 453700, RUSSIA

Phone/Fax: +7 (495) 649-60-01

e-mail: sales_rm@tn.ru; web: www.tn.ru



Паспорт соответствия № 9 957



Материал рулонный гидроизоляционный Рубероид
Рубероид гидрооқшау орамалы материал

СТО 72746455-3.1.10-2014

№: пар.	11 777	Агрегат: Line:	6	Бригада: Shift:	3	Дата: Date:	12.11.24	Кв.м: Sq.m:	21 390
------------	--------	-------------------	---	--------------------	---	----------------	----------	----------------	--------

РУБЕРОИД РКП 350 (о)2 упак. 46 рул.

Основа:
Картон

Верх:
Пылевидная


Низ:
Пылевидная

Показатель	Норма	Факт
Ширина, мм	990-1 005	1 000
Масса 1 кв. м, кг	1,2 ± 0,3	0,937
Гибкость при пониженной температуре °С, не выше	5	5
Длина полотна	15 ± 0,5	15
Теплостойкость в течение не менее 3 ч при температуре не ниже, °С, °С	80	80
Максимальная сила растяжения в продольном направлении, Н/50, не менее	215	463
Прямолинейность, мм	20	1
Удлинение при максимальной силе растяжения вдоль, %, не менее	1	1,5
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов	выдерживает	выд.
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,001 МПа в течение не менее, ч	24	24
Водопоглощение в течение 24 ч, % по массе, не более, %	2	0,1

Заключение: Соответствует СТО 72746455-3.1.10-2014

**ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ РУЛОНЫ ВЫДЕРЖИВАТЬ НЕ МЕНЕЕ 24 Ч.
ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ 20± 5° С**

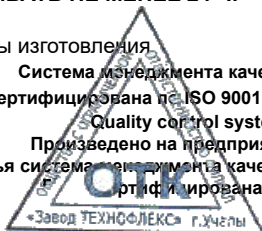
Гарантийный срок хранения 24 мес. со дня даты изготовления.

Паспорт выдал:  Якупова О.Р. Система менеджмента качества

сертифицирована по ISO 9001:

Quality control system

Произведено на предприятии,
чья система менеджмента качества
сертифицирована DQS



Филиал ООО "Завод Технофлекс" г.Учалы

453700, РФ, Башкортостан,

г.Учалы, ул. Кровельная, 1

Branch of LLC «Technoflex» Uchaly

Krovelnaya st. 1, Uchaly

Bashkortostan, 453700, RUSSIA

Phone/Fax: +7 (495) 649-60-01

E-mail: sales_rm@tn.ru; Internet: www.tn.ru

Паспорт соответствия № 788

Сәйкестік төлқұжаты № 788



Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный битумосодержащий
Бикрост

СТО 72746455-3.1.13-2015

Сұ 72746455-3.1.13-2015

№: пар.	1 129	Агрегат: Агрегаты:	г1	Бригада: Бригады:	1	Дата: Күні:	22.02.25	Кв.м: Кв.м:	20 000
------------	--------------	-----------------------	-----------	----------------------	----------	----------------	-----------------	----------------	---------------

Бикрост ТКП сланец серый

Бикрост ТКП сұр тақтатас

Основа/Негізі:

Верх/Үсті:

Низ/Асты:

Стеклоткань/

Сланец серый/

Пленка/

Шыны мата

Сұр тақтатас

Жұқалтыр

Показатель/Көрсеткіш	НД/НҚ	Факт/ Шындығы
Масса вяжущего с наплавленной стороны, не менее, г/м ² / Балқымалы жағынан ұстастығыш салмағы, кем емес, г/м кв	1 500	1 710,667
Видимые дефекты. /	отсутствуют	отсутствуют
Гибкость при пониженных температурах на брусе радиусом R=15 мм, °C /	-1	-1
Длина..., м /	10 ± 0,1	10
Максимальная сила растяжения, вдоль, Н/50мм /	600-1200	782
Максимальная сила растяжения, поперек, Н/50мм /	600-1200	674
Масса на единицу площади, кг/м ² /	4 ± 0,2	3,98
Потеря гранул/чешуек посыпки, % /	0-30	7
Прямолнейность, мм / Тура шама, мм/10м артық емес	20	20
Теплостойкость, °C /	80	80
Ширина /	1 000 ± 30	1 000
Удлинение при максимальной силе растяжения, вдоль, % /	7 ± 4	10
Удлинение при максимальной силе растяжения, поперек, % /	7 ± 4	8
Гибкость при пониженных температурах на брусе радиусом R=25 мм /	-1	-1
Водопоглощение в течение 24 часов, не более / 24 сағат ішіндегі су сіңіргіштігі, % салмағы бойынша, артық емес	1	0,1
Температура хрупкости вяжущего, не выше /	-10	-11
Водонепроницаемость при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 часов /	выд.	выд.
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа /	выд.	выд.
Изменение линейных размеров /	1	0,1
Группа горючести / Жанатындық тобы	Г4	Г4
Группа воспламеняемости / Тұтанғыштық тобы	В3	В3
Группа распространения пламени / Жалын тарату тобы	РП4	РП4

Рулоны перед применением должны быть предварительно выдержаны
не менее 10 часов при температуре воздуха (20±5)°C

Өзгертуімен сәйкес/Соответствует: НҚ/НД СТО 72746455-3.1.13-2015

Гарантийный срок хранения: 12 мес. со дня даты изготовления

Кепілдемелік сақталу мерзімі: дайындалған күннен бастап 12 ай

Паспорт выдал/

Төлқұжатты берген: Якупова О.Р.

Филиал ООО "Завод Технофлекс" г.Учалы

453700, РФ, Башкортостан,

г.Учалы, ул. Кровельная, 1

Branch of LLC «Technoflex» Uchaly

Krovelnaya st. 1, Uchaly

Bashkortostan, 453700, RUSSIA

Phone/Fax: +7 (495) 649-60-01

e-mail: sales_rm@tn.ru; web: www.tn.ru

Произведено на предприятии,
чья система менеджмента качества
сертифицирована DQS

